

Granulats : D5V020 : 0/2 All RL Le Beausset
Péetrographie : Détritiques (Grès, etc.)
Elaboration : Lavés
Système EVCP : CE niveau 2+

Partie contractuelle
Valeurs spécifiées sur lesquelles le producteur s'engage

Classe granulaire

Norme

Catégorie

0 2

Norme NF P 18-545 Article 10


Code A

	0.063	0.125	0.25	0.5	1	D	1.4D	2D	f	FM	MB (2013)
Etendue e	6		50		40	10			6	0.6	
Incertitude U	1		4		3	2	1		1	0.15	0.5
V.S.S.+U	9.0		59		98	100	100		9.0	2.70	1.30
V.S.S.	8.0		55		95	99	100	100	8.0	2.55	0.80
V.S.I.	2.0		5		55	89	95	100	2.0	1.95	0.00
V.S.I.-U	1.0		1		52	87	94		1.0	1.80	0.00

Partie informative
Résultats de production

du 10/07/17 au 28/12/17

	0.063	0.125	0.25	0.5	1	2	2.8	4	f	FM	MB (2013)
Maximum	6.2	16	36	54	88	99	100	100	6.2	2.35	0.40
Xf+1.25xEcart-types	5.6	15	32	53	88	99	100	100	5.6	2.32	0.35
Moyenne Xf	4.4	13	29	50	85	98	100	100	4.4	2.24	0.28
Xf-1.25xEcart-types	3.3	11	26	48	82	98	100	100	3.3	2.15	0.21
Minimum	2.6	11	26	45	80	97	100	100	2.6	2.10	0.15
Ecart-type	0.91	1.5	2.2	2.3	2.1	0.5	0.1	0.0	0.90	0.070	0.050
Nombre de résultats	27	27	27	27	27	27	27	27	26	27	27

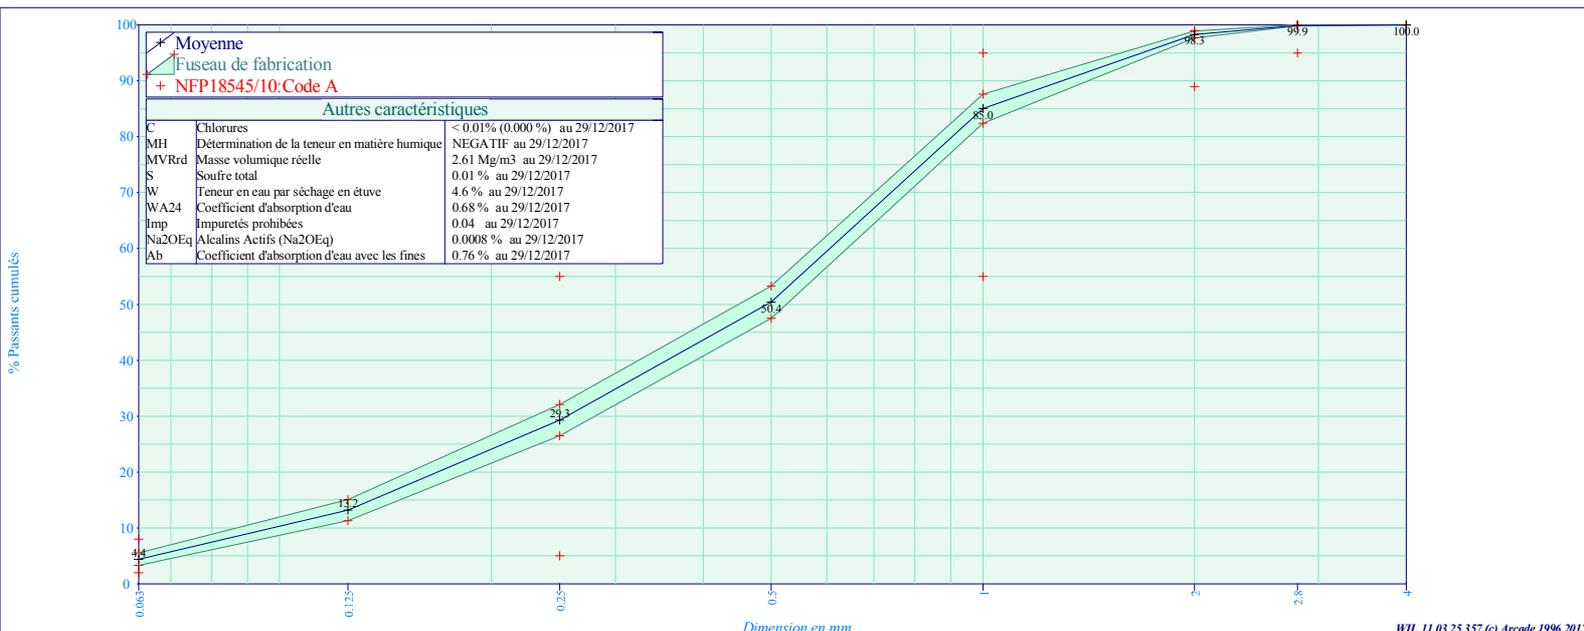

Marcel Garcia